


10. 階段踊場の熱歪み対策について


階段の踊場は、熱歪みの影響を受けやすい構造となっています。歪みを抑制するため、裏面の補強を推奨します。

補強方法 ①

- ・踊場裏面にフラットバーを溶接してください。

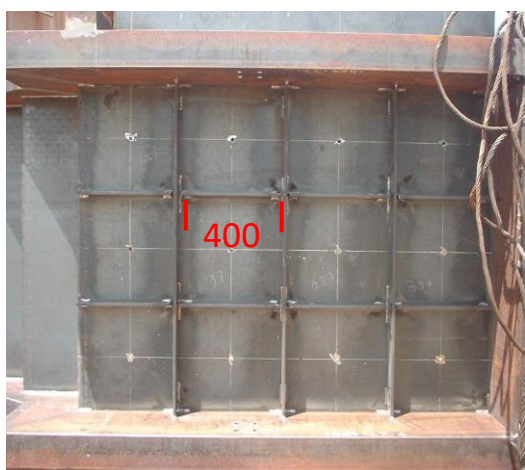



- ・フラットバーを格子状に溶接することで、溶融垂鉛めっき時の熱歪みを軽減できます。
- ・格子の横方向のフラットバーは、400mm以下のピッチで取り付けください。

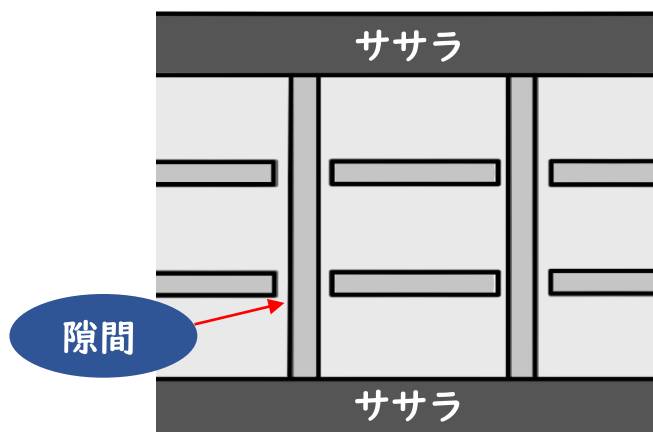

- ・補強の際は、補強材の交差部及びササラとの突合せ部に隙間を空けてください。

補強方法 ②

- ・踊場にコの字曲げの縞板を用いて下さい。

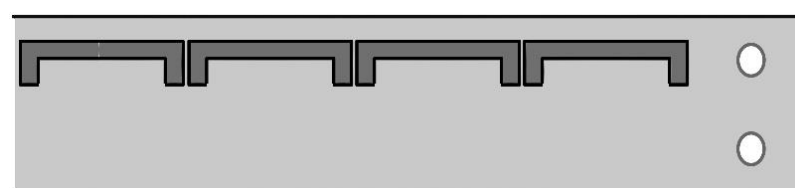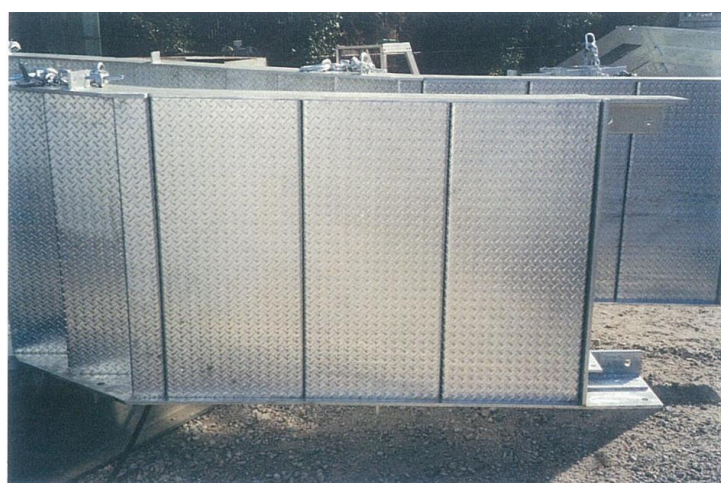

なお、踊場縞板の肉厚について、4.5mm以下は歪みが発生しやすいため、6mm以上を推奨します。